




- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra zwartbruin
- Deklaag met Krijt Temperaverf wit
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

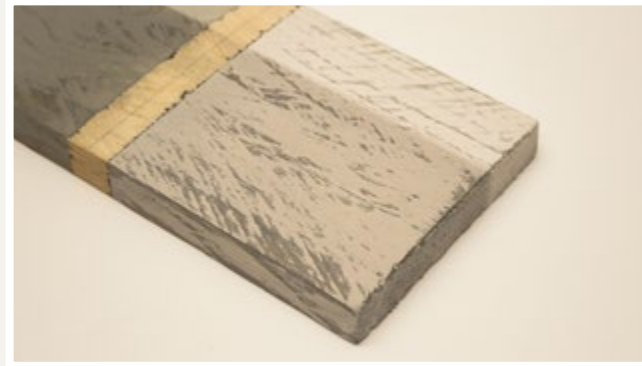


- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra donker
- Deklaag met Krijt Temperaverf 0,5% Umbra zwartbruin
- Bescherm laag met safloer lappenwas

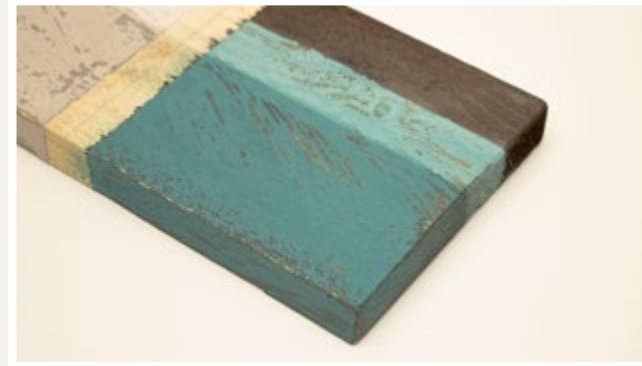

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra zwartbruin
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10% Spinelturkoois
- Bescherm laag met safloer lappenwas

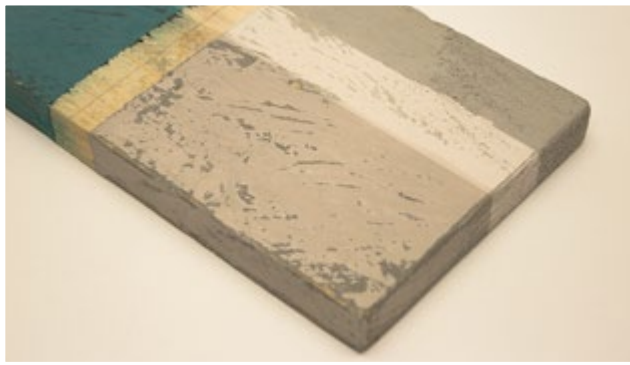


- 1. Krijt Temperaverf 10% Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf 0,5% Umbra zwartbruin
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

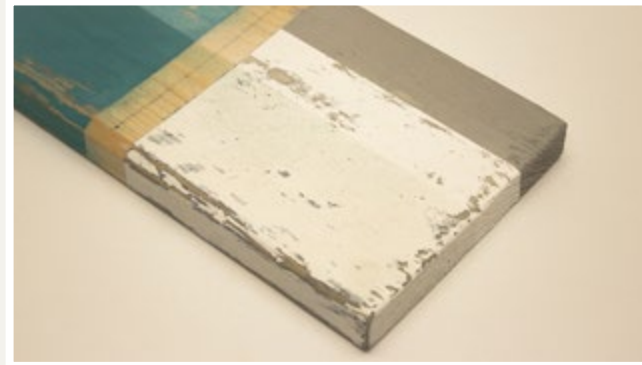


- 1. Krijt Temperaverf 10% Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf wit
- Bescherm laag met Safloer lappenwas




- Grondlaag met caseïnebindmiddel en spinelturkoois
- Deklaag met Krijt Temperaverf wit
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

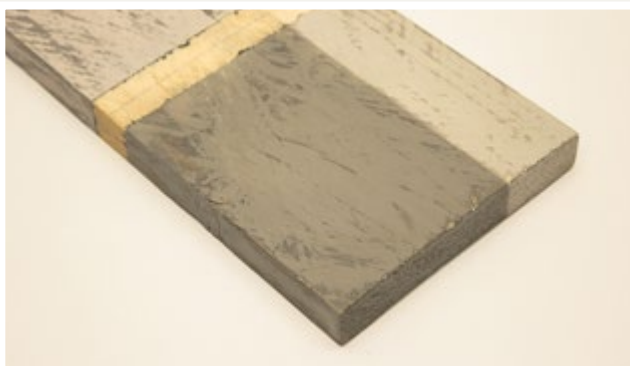

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra donker
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10% Umbra donker
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

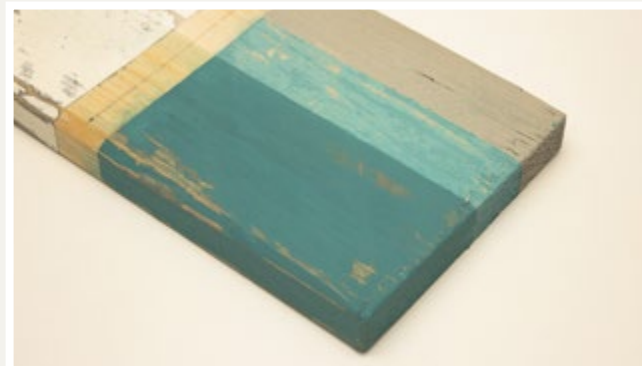

- 1. Krijt Temperaverf 10% Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf 10% Spinelturkoois
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

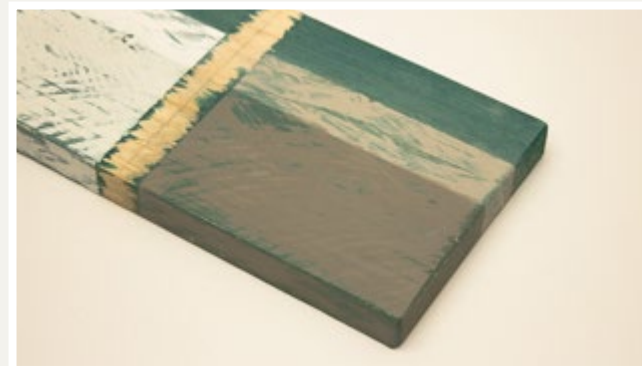

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en spinelturkoois
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10% Umbra donker
- Bescherm laag met Safloer lappenwas

Samenstelling van de producten

- Caseïnebindmiddel: Caseïne, Soda
- Krijt Temperaverf: Krijt, Marmmermeel, Titaanwit, Caseïne, Soda, Methylcellulose
- Safloerolie: Safloerolie
- Safloer Lappenwas: Safloerolie, Houtstandolie, Gebleekte bijenwas (vrij van chloor en residus), Droogstof (loodvrij)

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik reinigen met water en zeep.

Afvoeren verfstreken

Verfstreken niet in de afvoer gieten. Verfstreken kunnen zonder problemen worden gecomposteerd of in gedroogde toestand afgevoerd worden met het restafval. Lege verpakkingen recycleren volgens de plaatselijke voorschriften.

Gevaarsymbolen


Geen, bevat geen gevaarlijke stoffen

Voorschriften VOS verordening

VOS gehalte (Kat. A/a): 30 g/l (2010),
Product bevat max. 1 g/l VOS.

Waarschuwing

Ook verf op zuiver natuurlijke basis buiten bereik van kinderen bewaren. Caseïneverf geeft tijdens het verwerken een typische geur af, die na het drogen verdwijnt. Houd rekening met mogelijke allergiën voor natuurlijke stoffen.



Shabby Chic Set

Shabby Chic Set

In het verleden werden houten oppervlakken binnenshuis vaak geschilderd met temperaverf. Tempera-verven zijn emulsies van waterig bindmiddel en oliecomponenten. Caseïne is een waterig bindmiddel en tegelijkertijd een zeer goede emulgator. Je kan dus een temperaverf maken van caseïneverf, door er simpelweg drogende oliën aan toe te voegen. Temperaverf is beter voor houtbehandeling dan pure caseïneverf, omdat de olieën de hechting verbeteren en vooral de verf wat elastischer maken. Enige elasticiteit is belangrijk bij houtbehandeling, aangezien hout kan krimpen en uitzetten.

Kreidezeit Krijt Temperaverf is, gemengd met saffloerolie, uitermate geschikt om matte 'Shabby Chic' effecten te bekomen. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat Temperaverf een minder sterke laag vormt dan bijvoorbeeld een lakverf en dus minder geschikt is voor zwaar belaste oppervlakken. Een afwerkingslaag met safloer lappenwas biedt voldoende bescherming voor oppervlakken die minder zwaar belast worden.

In de voorbeelden wordt er steeds gestart van op onbehandeld hout. Een veel gebruikte techniek is om een donkere grondlaag te zetten met daarover een deklaag in een pasteltint of zelfs in wit. De deklaag wordt dan doorgeschuurd of geschraapt zodat de donkere grondlaag er op sommige plaatsen terug doorkomt. De snelle droging, de goede schuurbaarheid en de lage hardheid van de temperaverf maken deze zeer geschikt voor de 'Shabby Chic' techniek.

Grondlaag

Voor de grondlaag bevat onze set caseïnebindmiddel. Dit is een kleurloos bindmiddel dat gemengd wordt met water en aangekleurd wordt met poederpigmenten.

Recept

De bijgevoegde verpakking van 50 g caseïnebindmiddel is voldoende voor een oppervlak van ongeveer 15 m².

Neem 1 liter zuiver, koud water. Doe hier ongeveer 50 ml van in een kleine emmer. Voeg 100 g pigment toe en roer goed door tot er geen klonters meer zijn. Voeg de rest van het water toe en roer door. Meng 50 g caseïnebindmiddel in de vloeistof met een garde, keukenmixer of een boormachine met roerstaaf. Laat 30 minuten zwellen en roer het mengsel nogmaals door.

Voor kleinere vlakken

Per m²: ca. 8 g pigment, 4 g bindmiddel en 70 ml water.

Verwerk het gemengde bindmiddel binnen 1 tot 2 dagen en roer af en toe tijdens de verwerking. Droogtijd 3 - 6 uur.

Uitzonderingen

De grondlaag is niet nodig wanneer:

1. men wenst om de originele kleur van het hout door de Temperaverflaag te zien.
2. men twee dekkende lagen Temperaverf, met voldoende contrast, aanbrengt en de tweede laag vervolgens doorschuurt. Zie ook de voorbeelden.

Deklaag

1kg Krijt Temperaverf is voldoende voor een oppervlak van ca. 8-10 m².

Meng 1 kg Krijt Temperafarbe en 650 ml zuiver, koud water met een keukenmixer of een boormachine met roerstaaf. Laat 30 minuten zwellen en voeg dan al roerend 50 ml safloerolie toe.

Voor kleinere vlakken

Per m²: ca. 100 gr Krijt Temperaverf, 65 ml water en 5 ml safloerolie.

Verwerk de aangemaakte Krijt Temperaverf binnen 1 tot 2 dagen. Droogtijd ca. 8 uur. Volledige uitharding na 4 weken.

Deze verf kan met maximum 10 % Pigment (100 g pigment op 1 kg Krijt Temperaverf) aangekleurd worden. Het pigment steeds met een weinig water mengen en roeren tot alle klonters weg zijn, alvorens het aan de verf toe te voegen. Zie de handleiding "mengen van pigmenten" op www.kreidezeit.de.

De deklaag gedeeltelijk afschrapen/schuren (Shabby Chic effect) In de praktijk is gebleken dat een verfschraper het beste resultaat geeft. Men kan echter ook improviseren en een spatel, spaan of truweel gebruiken. Door te schrapen verkrijgt men een meer contrasterend effect dan door te schuren. Gebruik om te schuren schuurpapier met korrel 100 tot 150.

Beschermlaag

De safloer lappenwas is een oplosmiddelvrije, weinig vergelende mengeling van distelolie en bijenwas. De afwerking met was maakt de kleur intensiever/donkerder. De was wordt, na droging, in dunne lagen aangebracht. 15 minuten laten inwerken en dan met pluisvrije doeken de overtollige was afwrijven. De droogtijd is 24 uur bij een temperatuur van 20°.

Door het gehalte aan drogende olieën is er een gevaar op zelfontbranding van de gebruikte doeken! Doordrenkte doeken daarom opengespreid, buiten laten drogen of in een gesloten, vuurbestendige container (blik of glas) bewaren.



Sinds 1987 produceert Kreidezeit consequent ecologische, volledig gedeclareerde verven en pleisters uit natuurlijke, vernieuwbare grondstoffen.

Onze producten zijn gebaseerd op traditionele, eeuwenlang beproefde en bouwfysisch verantwoorde recepten. Het resultaat zijn producten die de natuurlijke eigenschappen van de ondergrond, zoals het regulerend effect op het binnenklimaat, behouden en zelfs versterken.

Overhandigd door:



Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo - info@biohome.be

Versie 05/2018 . Art. 854



Kreidezeit Naturfarben GmbH

Kasemühle 3, D-31195 Lamspringe
Telefon +49 (0) 50 60 - 60 80 650
Fax +49 (0) 50 60 - 60 80 680
info@kreidezeit.de . www.kreidezeit.de



1. Grondlaag Caseinbindmiddel met Umbra zwartbruin




2. Deklaag Krijt Temperaverf aangekleurd met 10% Umbra donker



3. Deklaag afschrapen met verfschraper



4. Beschermlaag met safloer lappenwas

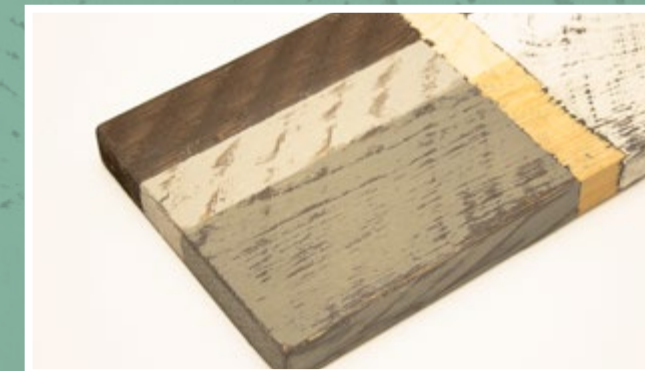

5. Klaar Grondlaag, deklaag en beschermlaag