





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L5138

Rep.No.:TSZ21110268-P02-R01

Page 1 / 16 Pages

检测报告 UN38.3

lame of sample:	Li-ion Battery	
产品名称:	平面54	₹ ¶ 7ian :
Model/型号规格:	FP4815R0X19	天潮
Client:	Shenzhen First Power Energy Co., Ltd.	Tion -
委托单位:	深圳市一级动力能源有限公司	Su Su 天道
Classification:	Commission Test	Tian -
检测类别:	委托测试	R WIN 7ian Su

Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co.,Ltd

深圳天溯计量检测股份有限公司

Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co.,Ltd 深圳天溯计量检测股份有限公司

B/1,4, NO.2 Jinlong Road, Longgang District, Shenzhen, China

深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号1栋、4栋

Web: www.tiansu.org E-mail: tsjc@tiansu.org Tel: 0755-89457984



UN38.3



Page 2 / 16 Pages

Name of samples: Li-ion Battery	Trade mark: -
样品名称: 锂离子电池	商标: -
	Commissioner address:
Commissioned by:	East of 3/f, Building A, KeLunTe Low Carbon industrial park,
Shenzhen First Power Energy Co., Ltd.	DaLang Street, LongHua new district, Shenzhen guangDon
委托单位:	province
深圳市一级动力能源有限公司	委托单位地址:
	深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区科伦特低碳产业园 A 栋层东侧
Manufacturer by:	Manufacturer address:
Dongguan Yizhan Electronics Technology Co., Ltd.	3rd Floor, ZhenRong Road, No.5, WuSha community,
制造单位:	ChangAn Town, Dongguan City, guangDong, China
东莞一展电子科技有限公司	制造单位地址:
Trans St.	东莞市长安镇乌沙社区振荣路5号三楼
Manufacturer's Contact Information	Manufacturer's Web Site
制造商联系信息:	制造商网址:
Phone:13794876254 Email:zs@szfirstpower.com	ejfirstpower.en.alibaba.com
Type/Model	shape:Prismatic
型号规格:FP4815R0X19	样品形状:棱柱形
Appearance color:Black	Sample size
样品颜色:黑色	样品尺寸: T(107.38mm)*W(93.15mm)*L(107.38mm)
Rated info.	Cell quantity
额定信息:48V/15Ah/720Wh	组成电芯数量:39PCS
Quantity of sample: 30cells+16batteries	Cell mode
样品数量: 30 个电芯+16 个电池	电芯型号: INR21700-50E
Limited charge voltage	Cut-off voltage
充电限制电压:54.6V	放电截止电压: 36.4V
Standard charge current	Max continuous charge current
标准充电电流:2A	最大持续充电电流:3A
Standard discharge current	Max continuous discharge current
标准放电电流:7.5A	最大持续放电电流:25A
Receiving date	Sample identification
接样日期: 2021 年 11 月 25 日	样品标识序号: B01#~B16#,C01#~C30#
Completing date	Test item: 8 items
完成日期: 2021 年 12 月 06 日 · · · · · ·	测试项目: 8 项
Test conclusion:	S. S. E VA

Test conclusion:

检测结论:

The Li-ion Battery submitted Sent by Shenzhen First Power Energy Co., Ltd are tested according to Section 38.3 of The Seventh Revised Edition of the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous goods, Manual of Test and Criteria (ST/Sg/AC.10/11/Rev.7/Section38.3). The test results comply with the requirements of the standard.

由深圳市一级动力能源有限公司送检的锂离子电池,依据联合国《关于危险货物运输的建设书,从政和标准手册》第七修订版第38.3节进行检测,测试结果符合标准相关要求。

Date of sque:Dec.10, 2024 签文母期:2007年12月

(01-03)

批准 Approved by 段江涛

审核 Reviewed by 邓兴勇

主检 Tested by 徐志龙

Page 3 / 16 Pages

Description and illustration of the sample:

样品说明及描述:

	Test item 测试项目	Sample No. 样品编号	天洲 State 7cm 5° 7cm 5° 状态 7cm 5°	Remark 备注
	T.1~T.5	B01#~B04#	at first cycle in fully charged states; 在第一个循环完全充电;	Battery
	1.1~1.5	B05#~B08#	after 25 cycles ending in fully charged states; 在第二十五个循环完全充电;	电池
0	天湖 7ian Su	C01#~C05#	at first cycle at 50% of the design rated capacity; 在第一个循环充电 50%的额定容量;	Cell
4	T.6	C06#~C10#	after 25 cycles ending in fully charged at 50% of the design rated capacity; 在第二十五个循环充电 50%的额定容量;	电芯
	T.7	B09#~B12#	at first cycle in fully charged states; 在第一个循环完全充电;	Battery
チフ	71 MA ar Su	B13#~B16#	after 25 cycles ending in fully charged states; 在第二十五个循环完全充电;	电池
(8)	T.8	C11#~C20#	at first cycle in fully discharged states; 在第一个循环完全放电;	Cell
1	1.0	C21#~C30#	after 25 cycles ending in fully discharged states; 在第二十五个循环完全放电;	电芯

Description	on of the	sampling	procedure:
-------------	-----------	----------	------------

取	样	程	序	的	说	眀	

Description of report revision:

报告修订的说明:

Remarks:

备注:

The Li-ion Battery submitted Sent by Shenzhen First Power Energy Co., Ltd are small batteries. 由深圳市一级动力能源有限公司所送的锂离子电池是小电池。



Page 4 / 16 Pages

Photos of Battery\电池图片












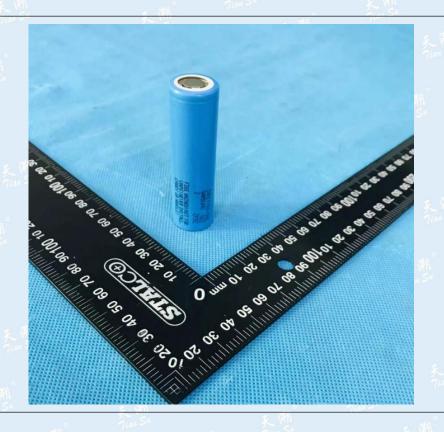

Page 7 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测记	式步骤					ian Su—	
*40	Test 1: Altitud	de simulation/	测试 1: 高度模	拟	* M°	Fian Su		
	Test cells and batteries shall be stored at a pressure of 11.6kPa or less for at least six hour at ambient temperature (20±5℃). 将电芯和电池在温度为 20±5℃,大气压力为不大于 11.6kpa 的环境中贮存不少于 6 个小时。							
	Requirement/	标准要求:	7:4:3"	A Tian	5	美潮	1000	
	1.Cells and ba	itteries Mass lo	oss limit: ≤0.1%	A G			28A _	
38.3.4.1	样品质量损	失≤0.1%。					Vil\P	
30.3.4.1		•	ss than 90%, Th I batteries at ful	•	relating to voltagates.	je is not	9	
	样品试验后 和电芯。	开路电压应不值	五于试验前开路	电压的 90%,此	要求不适用于完全	全放完电的电池	28.0	
	3.No leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire. 样品(电池)应无漏液、无排气、无解体、无破裂以及无着火现象的发生。							
	Result 测试结果							
Sample No.	Before test 测试前		After Test 测试后		Mass loss	Residual OCV	Test result	
样品编号	Mass 样品质量 (Kg)	Voltage 开路电压(V)	Mass 样品质量(Kg)	Voltage 开路电压(V)	质量损失(%)	剩余电压(%)	测试结果	
B01#	4.27	54.211	4.27	54.146	0.00	99.88	Р	
B02#	4.22	54.421	4.22	54.399	0.00	99.96	Р	
B03#	4.24	54.465	4.24	54.454	0.00	99.98	Р	
B04#	4.27	54.247	4.27	54.187	0.00	99.89	Р	
B05#	4.23	54.456	4.23	54.423	0.00	99.94	Р	
B06#	4.25	54.457	4.25	54.424	0.00	99.94	Р	
122	4.00	54.421	4.26	54.356	0.00	99.88	Р	
B07#	4.26	JT.721	1.20	3A	C 2/17	2011		

Other supplements: Test result "P" decides that the test item passes.

Page 8 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测	试步骤					ian Su—	
560	Test 2: Thern	nal test/测试 2	: 温度测试	nier S"	2 ×M	7 can Su		
	Test cells and batteries are to be stored for at least six hours at a test temperature equal to 72±2℃, followed by storage for at least six hours at a test temperature equal to -40±2℃, The maximum time interval between test temperature extremes in 30 minutes, This procedure is to be repeated until 10 total cycles are complete, after which all test cells and batteries are to be stored for 24 hours at ambient temperature (20±5℃). 将电芯和电池在温度为 72±2℃的条件下贮存不少于 6 个小时,然后,在温度-40±2℃条件下贮存不少于 6 个小时,两个温度间的间隔最长为 30min,重复操作上述步骤直到 10 次,然后,将其在环境温度为 20±5℃的条件下放置 24 个小时。							
38.3.4.2 S	样品质量损 2.Open circuit applicable t	atteries Mass lo 失≤0.1%. t voltage not les o test cells and	batteries at ful	ne requirement Il discharged st	relating to volta ates. 要求不适用于完	美潮 54	P 天衛 Tims	
	3.No leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire. 样品(电池)应无漏液、无排气、无解体、无破裂以及无着火现象的发生。 Result							
Sample	测试结果 Before test 测试前		After Test 测试后		Mass loss	Residual OCV	Test	
IMA	242	7,11		P(/L	Mass loss	Residual OCV		
No. 样品编号	Mass 样品质量 (Kg)	Voltage 开路电压(V)	Mass 样品质量(Kg)	Voltage 开路电压(V)	Mass loss 质量损失(%)	剩余电压(%)	result 测试结身	
	Mass	Voltage	700	S Voltage			result	
样品编号	Mass 样品质量 (Kg)	Voltage 开路电压(V)	样品质量(Kg)	Voltage 开路电压(V)	质量损失(%)	剩余电压(%)	result 测试结身	
样品编号 B01#	Mass 样品质量 (Kg) 4.27	Voltage 开路电压(V) 54.146	样品质量(Kg) 4.27	Voltage 开路电压(V) 53.821	质量损失(%)	剩余电压(%)	result 测试结! P	
样品编号 B01# B02#	Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22	Voltage 开路电压(V) 54.146 54.399	样品质量(Kg) 4.27 4.22	Voltage 开路电压(V) 53.821 54.073	质量损失(%) 0.00 0.00	剩余电压(%) 99.40 99.40	result 测试结与 P	
样品编号 B01# B02# B03#	Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22 4.24	Voltage 开路电压(V) 54.146 54.399 54.454	样品质量(Kg) 4.27 4.22 4.24	Voltage 开路电压(V) 53.821 54.073 54.171	质量损失(%) 0.00 0.00 0.00	剩余电压(%) 99.40 99.40 99.48	P P P	
样品编号 B01# B02# B03# B04#	Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22 4.24 4.27	Voltage 开路电压(V) 54.146 54.399 54.454 54.187	样品质量(Kg) 4.27 4.22 4.24 4.27	Voltage 开路电压(V) 53.821 54.073 54.171 53.921	质量损失(%) 0.00 0.00 0.00	剩余电压(%) 99.40 99.40 99.48 99.51	P P P	
样品编号 B01# B02# B03# B04# B05#	Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22 4.24 4.27 4.23	Voltage 开路电压(V) 54.146 54.399 54.454 54.187	样品质量(Kg) 4.27 4.22 4.24 4.27 4.23	Voltage 开路电压(V) 53.821 54.073 54.171 53.921 54.107	质量损失(%) 0.00 0.00 0.00 0.00	剩余电压(%) 99.40 99.48 99.51 99.42	P P P	

Other supplements: Test result "P" decides that the test item passes.

Page 9 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测	试步骤					ian Su—
sec	Test 3: Vibra	tion/测试 3: 振	动义测	7 (ar >"	. x2.0	Pian Su	
	ne without ne vibration shall Hz and back to 7 I of 3 hours for	美術 Tian S					
	加至 200Hz,	然后再减少回到		「环,一个循环抖	。振动以正弦波 持续 15 分钟的对		im Su
8.3.4.3	Requirement/	标准要求:	Tian 5"	0	* VIII 7:0=5"	毛 灘	Р
	464	atteries Mass Io 员失≤0.1%.	oss limit: ≤0.1%	天湖 Tian Su			₹Ÿ
		2 1/212 -		he requirement Il discharged sta	relating to voltagates.	ge is not	Tian.
	样品试验后 和电芯。	开路电压应不值	氐于试验前开路	电压的 90%,此	要求不适用于完全	全放完电的电池	天開 7ian Su
	3.No leakage	, no venting, no	no disassembly, no rupture and no fire.				
	样品(电池) 应无漏液、无	 上排气、无解体	、无破裂以及无	着火现象的发生	0	
(FW)	Result 测试结果	Tian Su	至潮	天湖 Tian Su	· 人 710	例 《知 ··S··	ju K
Sample No.		re test 式前		r Test 试后	Mass loss	Residual OCV	Test resul
样品编号	Mass 样品质量(Kg)	Voltage 开路电压(V)	Mass 样品质量(Kg)	Voltage 开路电压(V)	质量损失(%)	剩余电压(%)	测试结
B01#	4.27	53.821	4.27	53.773	0.00	99.91	Р
B02#	4.22	54.073	4.22	54.024	0.00	99.91	Р
	, XII	The state of the s	18	5/	4	100	

B03# 4.24 54.171 4.24 54.122 0.00 99.91 Р B04# 4.27 53.921 4.27 53.856 0.00 99.88 Ρ B05# 4.23 54.107 4.23 54.096 0.00 99.98 Р B06# 4.25 54.103 4.25 54.076 0.00 99.95 Ρ B07# 4.26 54.035 4.26 53.981 0.00 99.90 Ρ B08# Ρ 4.25 53.898 4.25 53.855 0.00 99.92

Other supplements: Test result "P" decides that the test item passes.

Page 10 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测	试步骤		美潮	Tian 2"	200	ian Su—
天湖。 Tian Su	Test 4: Shock/测试 4: 冲击 Test cells and batteries shall be secured to the testing machine, and each shall be subjected to a half-sine shock of peak acceleration of 150gn (or Acceleration(gn)= \(\frac{100850}{mass} \), which is smaller) and pulse duration of 6 milliseconds, large cells and large batteries shall be subjected to a half-sine of peak acceleration of 50gn (or Acceleration(gn)= \(\frac{000000}{mass} \), which is						
smaller) and pulse duration of 11 milliseconds. Each cell or battery shall be subjected to three shocks in the positive direction followed by three shocks in the negative direction of three mutually perpendicular mounting positions of the cell or battery for a total of 18 shocks. 以稳固的托架固定住每个电芯和电池样品的全部配件表面。对每个电芯或电池以峰值为 150gn(或与√100830)中的较小值)的半正弦的加速度撞击,脉冲持续 6 毫秒,大型电池和大型电池组须经受最大加速度 50gn(或与√100000)中的较小值)和脉冲持续时间 11 毫秒的半正弦波冲击。每个电池或电池组须在三个互相垂直的电池安装方位的正方向经受三次冲击,接着在反方向经							
	受三次冲击, Requirement/ 1.Cells and ba 样品质量损 2.Open circuit	总共经受 18 次 标准要求: atteries Mass lo 失≤0.1%. t voltage not les	冲击。 ss limit: ≤0.1%	Tim S ⁴	relating to voltag	机 Su 美潮 7ian Su	天開 Tian Su 天開 Tian Su
	和电芯。 3.No leakage	开路电压应不低 , no venting, no	disassembly, r	电压的 90%,此 no rupture and r	要求不适用于完全		٥
Su 天湖 7ian Su	和电芯。 3.No leakage, 样品(电池 Result/测试组	开路电压应不值 , no venting, no) 应无漏液、无 连果	disassembly, r 排气、无解体、	电压的 90%,此 no rupture and r .无破裂以及无	要求不适用于完全 no fire.		· · ·
Sample No. 样品编号	和电芯。 3.No leakage. 样品(电池 Result/测试维 Befor 测证	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 full et etest 式前 Voltage	disassembly, r 排气、无解体、 Afte Mass	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全 no fire.		Test result 测试结果
No. 样品编号	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试结 Befor 测试 Mass 样品质量 (Kg)	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 注果 re test 式前 Voltage 开路电压(V)	disassembly, r .排气、无解体、 Afte 则 Mass 样品质量(Kg)	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%)	Residual OCV 剩余电压(%)	result 测试结果
No. 样品编号 B01#	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试结 Befor 测试 Mass 样品质量 (Kg) 4.27	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 生果 re test 式前 Voltage 开路电压(V) 53.773	disassembly, r 排气、无解体、 Afte 测 Mass 样品质量(Kg) 4.27	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%)	Residual OCV 剩余电压(%) 99.88	result 测试结果 P
No. 样品编号	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试结 Befor 测试 Mass 样品质量 (Kg)	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 注果 re test 式前 Voltage 开路电压(V)	disassembly, r .排气、无解体、 Afte 则 Mass 样品质量(Kg)	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%)	Residual OCV 剩余电压(%)	result 测试结果
No. 样品编号 B01#	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试结 Befor 测试 Mass 样品质量 (Kg) 4.27	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 生果 re test 式前 Voltage 开路电压(V) 53.773	disassembly, r 排气、无解体、 Afte 测 Mass 样品质量(Kg) 4.27	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%)	Residual OCV 剩余电压(%) 99.88	result 测试结果 P
No. 样品编号 B01# B02#	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试组 Befor 测试 Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 生果 re test 式前 Voltage 开路电压(V) 53.773	disassembly, r 排气、无解体、 Afte 测 Mass 样品质量(Kg) 4.27	电压的 90%,此no rupture and ruptu	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%) 0.00	Residual OCV 剩余电压(%) 99.88 99.96	result 测试结果 P P
No. 样品编号 B01# B02# B03#	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试组 Befor 测证 Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22 4.24	开路电压应不作 no venting, no)应无漏液、无 是果 re test 式前 Voltage 开路电压(V) 53.773 54.024 54.122	disassembly, r 排气、无解体、 Afte 测 Mass 样品质量(Kg) 4.27 4.22	电压的 90%,此no rupture and no rupture	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%) 0.00 0.00	Residual OCV 剩余电压(%) 99.88 99.96 99.89	result 测试结果 P P
No. 样品编号 B01# B02# B03#	和电芯。 3.No leakage,样品(电池 Result/测试组 Befor 测证 Mass 样品质量 (Kg) 4.27 4.22 4.24 4.27	开路电压应不作 , no venting, no) 应无漏液、无 结果 re test 式前 Voltage 开路电压(V) 53.773 54.024 54.122 53.856	disassembly, r 排气、无解体、 Afte 测 Mass 样品质量(Kg) 4.27 4.22 4.24	电压的 90%,此no rupture and no rupture	要求不适用于完全no fire. 着火现象的发生。 Mass loss 质量损失(%) 0.00 0.00 0.00	Residual OCV 剩余电压(%) 99.88 99.96 99.89 99.93	result 测试结果 P P P

Other supplements: Test result "P" decides that the test item passes.

53.855

4.25

53.839

0.00

99.97

Р

其他补充:测试结果"P"代表判定该测试项目通过。

4.25

B08#

Page 11 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测试步骤	ian Su—			
Sec.	Test 5: External short circuit/测试 5: 外部短路	3			
	The cell or battery to be tested shall be temperature stabilized so that its external case temperature reaches 57±4℃ and then the cell or battery shall be subjected to a short circuit condition with a total external resistance of less than 0.1 ohm at 57±4℃, This short circuit condition is continued for at least one hour after the cell or battery external case temperature has returned to 57±4℃, the cell or battery must be observed for a further six hour for the test to be concluded. (保持试验环境温度稳定在 57±4℃,以使电芯或电池样品外表温度达到 57±4℃,然后,在此温				
38.3.4.5	度下,将其正负极用小于 0.1 欧姆的线路短接,待电芯或电池的外表温度恢复到 57±4℃之后再持续 1 小时以上,对电芯或电池必须进一步观察 6 个小时才能下结论。				
	Requirement/标准要求: 1.Cells and batteries meet this requirement if their external temperature does not exceed 170℃; 电芯或电池的外壳温度应不超过 170℃; 2. No disassembly, no rupture and no fire during the test and within six hours after this test. 试验后 6 小时内无解体、无破裂、无起火。	天湖 Tian S			
	Result 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编	Jean -			
Sample No. 样品编号	Max External Temp 样品表面最高温度(℃)	Test result 测试结果			
B01#	71au 5 57.6 F. MA	P			
B02#	7 tan 5" 7 tan 5" 7 tan 5"	Р			
B03#	7141 54 TIM 7141 54 58.4 F. M.	7ian P			
B04#	7 in St	Р			
B05#	71au Su 57.3 M 71au Su 71au	S P			
	7 in St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Р			
B06#					
B06#	58.1 7 in Su	P			

Rep. I	No.:TSZ	21110268	-P02-R01
--------	---------	----------	----------

Page 12 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测试步骤	ian Su—
天湖 Tian Sa	Test 6: Crush\Impact/ 测试 6: 挤压(不适用) 撞击(适用)	3
	Crush 挤压 Tun Su Xiii	夫湖 Tian Si
	A cell or component cell is to be crushed between two flat surfaces. The crushing is to be gradual with a speed of approximately 1.5 cm/s at the first point of contact. The crushing is to be continued until the first of the three options below is reached.	·M
	(a) The applied force reaches 13kN±0.78kN;	240
	(b) The voltage of the cell drops by at least 100 mV;	5
	(c) The cell is deformed by 50% or more of its original thickness.	
	Once the maximum pressure has been obtained, the voltage drops by 100mV or more, or the cell is deformed by at least 50% of its original thickness, the pressure shall be released. 电池芯或组成电池芯在两个平面间挤压。挤压在第一个接触点以约 1.5cm/s 的速度慢慢进行,直到下面三个选项之一达到为止:	美術 7imS
	17, 直到下面三个远坝之一达到为业: (a)作用力达到 13kN±0.78kN;	•
	(b)电池芯电压降至少达到 100mV;	天哪
	(c)电池厚度和最初比较变形至少 50%。	The state of the s
	5 Time 7 Time 7	2
	一旦达到最大压力, 电压降超过 100 mV 或者电池芯变形超过 50%, 压力应该解除。	v.
	Impact Tian Se Tian Se	d
	撞击机	X.V
8.3.4.6	(applicable to cylindrical cells not less than 18mm in diameter)	Р
	The sample cell or component cell is to be placed on a flat smooth surface. A 15.8 mm ± 0.1 mm diameter, at least 6 cm long, or the longest dimension of the cell, whichever is greater, Type 316 stainless steel bar is to be placed across the centre of the sample. A 9.1 kg ± 0.1 kg mass is to be dropped from a height of 61 ± 2.5 cm at the intersection of the bar and sample in a controlled manner using a near frictionless, vertical sliding track or channel with minimal drag on the falling mass. The vertical track or channel used to guide the falling mass shall be oriented 90 degrees from the horizontal supporting surface.	天 佛 7ian S" 用 S"
	The test sample is to be impacted with its longitudinal axis parallel to the flat surface and perpendicular to the longitudinal axis of the 15.8 mm ± 0.1 mm diameter curved surface lying across the centre of the test sample. Each sample is to be subjected to only a single impact.	K i
	Cells and component cells meet this requirement if their external temperature does not exceed 170°C and there is no disassembly and no fire during the test and within six hours after this test.	天湖 Tian Su
	(适用于直径不小于 18 毫米的圆柱形电池)将电池或元件电池样品平放在一个平面上,其纵轴平行于测试台面年,将一直径为 15.8 mm ± 0.1 mm 的 316 型不锈钢棒横放在电池中心位置。然后,将一质量为 9.1 kg ± 0.1 kg 的物体从 61±2.5 cm 的高度落向样品。样品在进行试验时,其外表温度应不超过 170℃。且试验结束后 6 个小时之内,样品应无解体、无起火现象发生。	A Su
	Requirement/标准要求:	70
	1.Cells and component cells meet this requirement if their external temperature does not	
	exceed 170℃;	8
	电芯的外壳温度应不超过 170℃; 2. No disassembly, no fire during the test and within six hours after this test.	美術 S



Page 13 / 16 Pages

o Jean u	Result 测试结果	天湖 天湖 Tian Su Tian Su	X MA 7ian Su
Sample No. 样品编号	OCV prior to test 试验前电压(V)	Max External Temp 样品表面最高温度(℃)	Test result 测试结果
C01#	3.712	112.9	P
C02#	3.715	大MA 108.3 大MA	P P
C03#	3.722	109.7	Р
C04#	3.715	天開 111.5 _{天開}	7 m Su P
C05#	3.693 Fin Su	114.9	Р
C06#	3.724	119.2	P
C07#	3.708 £ 1/4	110.3	P-S
C08#	3.698	119.1 7im Sa	Р
C09#	3.712	116.6	K P
C10#	3.725	118.2	Р

Other supplements: Test result "P" decides that the test item passes.

Page 14 / 16 Pages

88.3.4	Procedure/测试步骤	ian Su—	
*40	Test 7: Overcharge/测试 7: 过度充电 When the manufacturer's recommended charge voltage is not more than 18V, the minimum voltage of the test shall be the lesser of two times the maximum charge voltage of the or 22V, whichever is less. When the manufacturer's recommended charge voltage is more than 18V, the charging voltage of the test shall be 1.2 times maximum charge voltage. The charging current is 2 times of the maximum charging current recommended by the manufacturer. 如果厂家推荐的充电电压不超过 18V,本测试的最小充电电压应该是两倍的厂家标定最大充电电压或者是 22V,取其中较小者。如果厂家推荐的充电电压超过 18V,充电电压应该为 1.2倍的厂家标定最大充电电压。充电电流为厂家推荐的最大充电电流 2 倍。 Requirements/标准要求: No disassembly and no fire during the test and within seven days after the test. 试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。		
7 (an Su 10 (an Su 10 (an Su 10 (an Su 10 (an Su			
	o gian 5" & M o gian 5"	e WA	
	o gian 5" & M o gian 5"	z M Jian Su	
Sample No. 样品编号	试验样品在试验中和试验后7天内,应无解体和无起火现象发生。 Result	Test result 测试结果	
9:00 5"	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test		
样品编号	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V)	测试结果	
样品编号 B09#	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V) 54.288	测试结果 P	
样品编号 B09# B10#	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V) 54.288 54.253	测试结果 P P	
B09# B10# B11#	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V) 54.288 54.253 54.230	测试结果 P P	
B09# B10# B11# B12#	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V) 54.288 54.253 54.230 54.268	测试结果 P P P	
样品编号 B09# B10# B11# B12# B13#	试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。 Result 测试结果 OCV prior to test 试验前电压 (V) 54.288 54.253 54.253 54.268 54.268 54.358 54.358	测试结果 P P P	

Page 15 / 16 Pages

38.3.4	Procedure/测试步骤		美潮		ian Su—	
	Test 8: Forced discharge/测试 8: 强制放电					
71an 54 71an 54 38.3.4.8	Each cell shall be forced discharged at ambient temperature by connecting it in series with a 12V D.C power supply at an initial current equal to the maximum discharge current specified the manufacturer The specified discharge current is to be obtained by connecting a resistive load of the appropriate size and rating in series with the test cell, Each cell shall be forced discharged for a time interval(in hours) equal to its rated capacity divided by the initial test current(in ampere). 在 20±5℃的环境温度下,将单个电芯连接在 12V 的直流电源上进行强制放电,此直流电源提供每个电芯初始电流为制造厂指定的最大放电电流,放电时间为额定容量除以初始电流。					
	Requirements/标准要求:					
	No disassembly and no fire during the test and within seven days after the test. 试验样品在试验中和试验后 7 天内,应无解体和无起火现象发生。					
	Result 测试结果	\$ 7iat 5	天潮	天湖 7can Su	F.M. Tian Su	
Sample No. 样品编号	OCV prior to test 试验前电压(V)	Test result 测试结果	Sample No. 样品编号	OCV prior to test 试验前电压(V)	Test result 测试结果	
C11#	3.104	Р	C21#	3.078	P	
C12#	3.088	Р	C22#	3.068	Р	
C13#	3.064	o P gian	C23#	3.088	P	
C14#	3.082	Р	C24#	3.075	P P	
	_ Cu	- CO.		0 444 7 ian 5"	Р	
C15#	3.129	P. 54	C25#	3.114	3/4	
C15#	3.129	P P	C25#	3.114	au Su P	
Tian S	* WA	- Town-S		-7cm 5" F	<u> </u>	
C16#	3.053	Р	C26#	3.123		
C16# C17#	3.053 Jun 54 3.066	P P	C26# C27#	3.123 3.083	P P	

Page 16 / 16 Pages

STATEMENTS

声明

- 1. The test report is invalid without the official stamp of Tiansu. 本报告无检测单位印章无效。
- 2. This report shall not be copied partly without the written approval of Shenzhen Tiansu Calibration and Testing Co.,Ltd.

除非全部复制,否则无深圳天溯计量检测股份有限公司书面批准本报告不得部分复制。

- 3. This report is invalid without the signature of the approver, reviewer, and tester. 本报告无批准人、审核人及检测人签名无效。
- 4. The test report is invalid if altered. 本报告涂改无效。
- 5. Objections to the test report must be submitted to Tiansu within 15 days. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。
- 6. The test report is valid for the tested samples only. 本报告仅与送检样品有关。

