

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		701	702	703	704	705	706	707	708	
耐久(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5   5	5   5	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4	4-5   4-5	4-5   4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4   4	4   4	4-5   4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5   5	5   5	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5	4   4	4   4	4-5   4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4-5	4	4-5	3	2-3	2-3	4	
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	5	

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 TAKUMI		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	生地検査	合格 不合格	
備考	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		



検査機関

一般財団法人  
ニッセンケン品質評価センター  
中部事業所

発行責任者 担当者

近藤 生玉


愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7

TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124



試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16	
	試験方法		709	710	711	712	713	714	715	716	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4	4	4-5	3-4	3-4	3	2-3	
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 TAKUMI			
品番	色数 56			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			

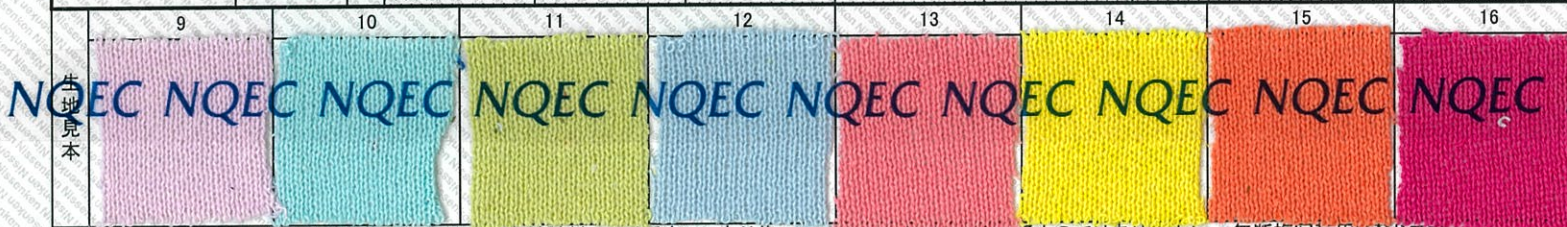

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	



試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24	
	試験方法		717	718	719	720	721	722	723	724	
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3-4	3-4	4	3-4*	4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			4-5	
		汚	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4	4-5   4-5	4-5   4-5			5   5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			4-5
			汚	4   4	4   4	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5			5   5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			4-5
			汚	4   4	4   4	4-5   4-5	4-5   4-5	4-5   4-5			5   5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			5	
		湿	2-3	2-3	2-3	2-3	2			4-5	
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4-5	4-5			5	

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	山本		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 TAKUMI		
品番	色数 56		
適用規格			
製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
判定	* 蛍光剤の黄変		
備考	洗濯: 0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )		




検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	



試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32	
	試験方法		725	726	727	728	729	730	731	732	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	4	3-4	4	3-4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	4	4	4	4	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4	2-3	2	2-3	2-3	3-4	3-4	
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	5	5	

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19			
	TEL 0725-33-5544			
担当者	山本			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 TAKUMI			
品番	色数 56			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯: 0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			

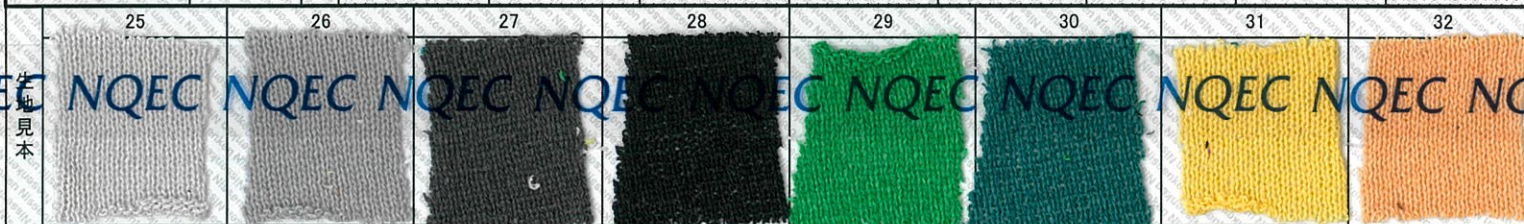


検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。



試験項目	生地No.		33	34	35	36	37	38	39	40				
	試験方法		733	734	735	736	737	738	739	740				
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4				
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		湿	4	3-4	4	4	3-4	2-3	4-5	4				
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	4-5	5				

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	担当者	山本		
	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 TAKUMI			
品番	色数 56			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			

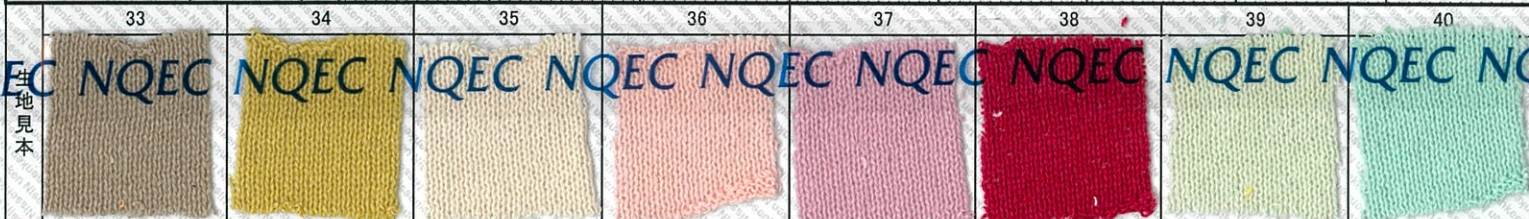


検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	近藤	生玉
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	



試験項目	生地No.		41	42	43	44	45	46	47	48		
	試験方法		741	742	743	744	745	746	747	748		
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	4	3-4	4	3-4	3-4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5		
		液汚										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚										
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4	4	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4	4	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		湿	3	4	3	2-3	4-5	2	2-3	2-3		
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 TAKUMI			
品番	色数 56			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			

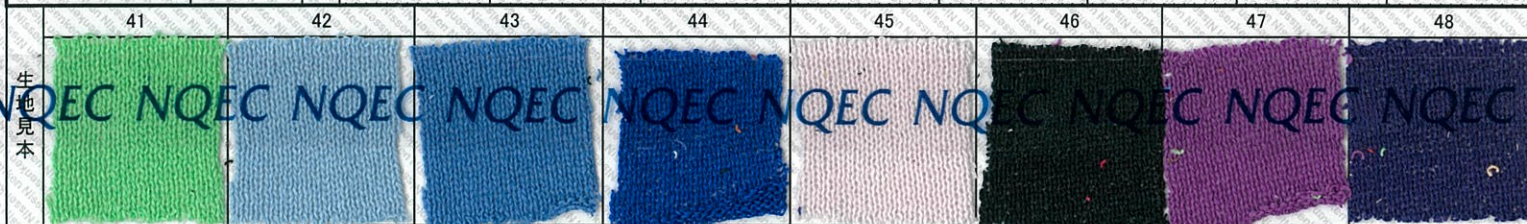


一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 検査機関	発行責任者 担当者 近藤 生玉 中部事業所	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124
----------------------------------	--------------------------------	--



試験項目	生地No.		49	50	51	52	53	54	55	56		
	試験方法		749	750	751	752	753	754	755	756		
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-2法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4	4	4-5	4-5	4	4	4	4	4
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4	4	4-5	4-5	4	4	4	4	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		湿	2-3	3	2-3	3	2-3	2-3	2-3	2		
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

受付	平成30年5月29日	発行	平成30年6月1日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 TAKUMI			
品番	色数 56			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( 綿/ナイロン )			

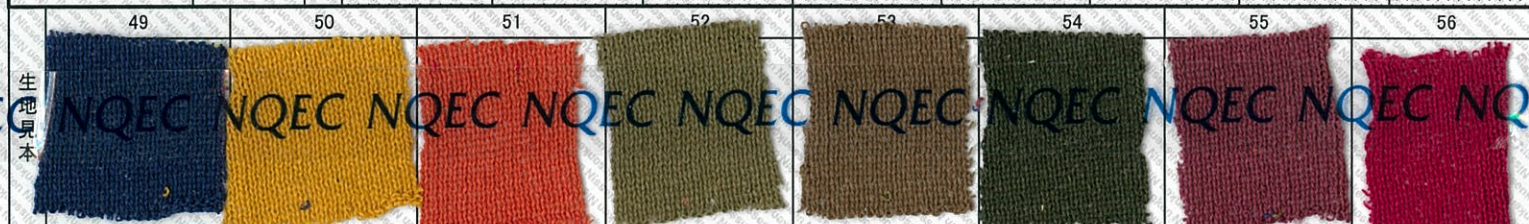

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター NQ	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			