

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8		
	試験方法		901	902	903	904	905	906	907	908		
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3-4	3未満		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5		
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	
			汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	
			汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	4-5	5	5		
		湿	5	4-5	5	4-5	4	3-4	4-5	5		
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5		

受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 16			
品番	色数 8			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			




検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		909	910	911	912	913	914	915	916
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	3-4	3	4	3	3
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	5	5	5	5	4	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5	5	5	5	5	5	5
		アルカリ	変	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5	5	5	5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	4-5	5	5	3-4	4-5
		湿	4	4	4	4	5	4-5	2	2-3
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5


受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	山本 (30色以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 16			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			

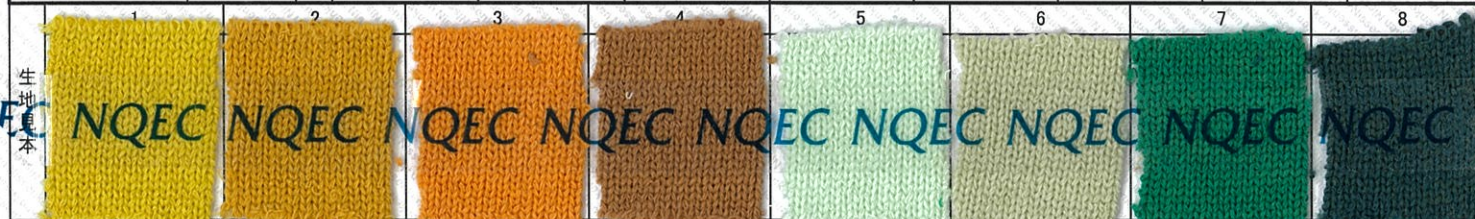

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木史
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		917	918	919	920	921	922	923	924	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3	3	3-4	4	4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5	
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	5	5	5	4-5	4-5	
		湿	4-5	3-4	2-3	4-5	4-5	3-4	2-3	2	
色泣き	大丸法 I法		汚	5	4-5	5	5	5	5	5	

受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
担当者	山本 (30色以上)			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 16			
	品番	色数 8		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			

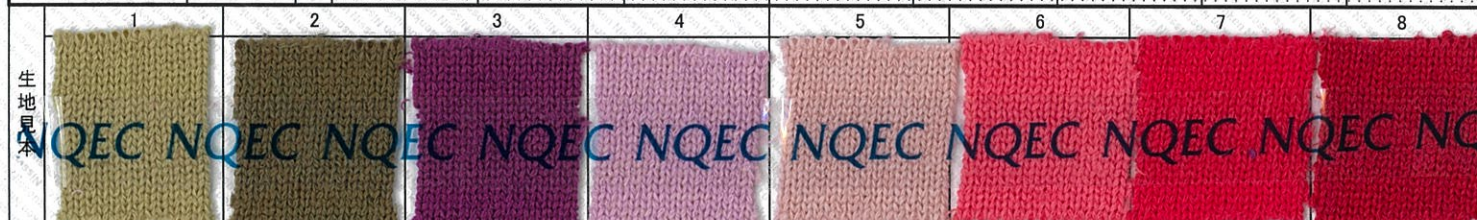


検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木史
		TEL 0586-45-6477	FAX 0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8			
	試験方法		925	926	927	928	929	930	931	932			
耐光(級)	JIS L 0842		3	3	4	3	3-4	3-4	4	3			
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4	4	4-5	4	4	4-5	4	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	5	5	5	4-5	5	5	5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5			
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	4-5	4-5	4-5	4	5	5			
		湿	4	4-5	2-3	2	2	2	5	4-5			
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	4-5	5	5			

受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 CANBEL 16		
	品番	色数 8	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
物性		合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯・0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		

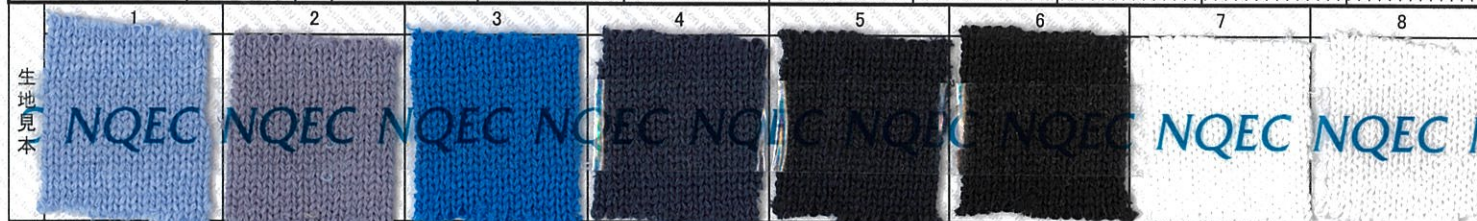

一般財団法人 ニッセンケン 品質評価センター
 検査機関
 中部事業所
 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

発行責任者 担当者
 川原 鈴木

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		933	934	935	936	937	938	939	940	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3	3-4	3-4	4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	4-5	
		汚	4-5	5	5	5	5	5	5	5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5	5
			汚	5	5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5	5	5	
		湿	5	4-5	4-5	4	5	5	4	4	
色泣き	大丸法 I法	汚	5	5	5	5	5	5	5	5	

受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日		
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原系企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 CANBEL 16				
判定	品番	色数 8			
	適用規格				
判定	製品検査 (1点検査)	合格	不合格	表示不適	
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
	生地検査	染色堅牢度	合格	(0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格	
ホルムアルデヒド		合格	(0色)	不合格 (0色)	
備考	摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯: 0.1%コンパク洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関



一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
中部事業所
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7




発行責任者 担当者
川原 鈴木

TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		941	942						
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3						
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号合成	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5						
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
		変	4-5	4-5						
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5						
		湿	4	4						
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5					

受付	2020年5月15日	発行	2020年5月25日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 CANBEL 16			
	品番	色数 2		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	洗濯・0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			

	1	2	3	4	5	6	7	8
生地異色								

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン 品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
			
		愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			