

| 試験項目 | 生地No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|----------------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 試験方法 | | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 |
| 洗濯(級) | JIS L 0844 A-2号合成 | 変 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 5 5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4 |
| | | 液汚 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 B-1法 | 変 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 液汚 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 5 5 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4 4 |
| | | アルカリ | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 湿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 2 | 2 | 4-5 | 2-3 |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |


| | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 | |
| 納入先 | 会社名 | | | |
| | 地名・店名 MD | | | |
| | 分類コード | | | |
| | 商品コード | | | |
| 納入者 | 納入者コード | | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | | |
| 担当者 | 南川 | | | |
| 品名・品番 | 製品区分: | 配色区分: | | |
| | 品名 HARRY STRETCH | | | |
| | 品番 | 色数 8 | | |
| 判定 | 適用規格 | | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| | | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | | |
| 備考 | ・《CO61% 複合繊維(PE)39%》《天竺 : 14G-1PLY》 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | | |



| | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|-----|
| 検査機関 | 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター | 発行責任者 | 担当者 |
| | 中部事業所 | 川原 | 鈴木史 |
| | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸宇郷東7 | | |
| TEL 0586-45-6477 | | FAX 0586-45-9124 | |

| 試験項目 | 生地No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|--------------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 試験方法 | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 洗濯(級) | JIS L 0844 A-2号合成 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 B-1法 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | アルカリ | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 湿 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |


| | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 | |
| 納入先 | 会社名 | | | |
| | 地名・店名 MD | | | |
| | 分類コード | | | |
| | 商品コード | | | |
| 納入者 | 納入者コード | | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | | |
| | 担当者 | 南川 | | |
| 品名・品番 | 製品区分: | 配色区分: | | |
| | 品名 HARRY STRETCH | | | |
| | 品番 | 色数 8 | | |
| 判定 | 適用規格 | | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 | | |
| | (ホルムアルデヒド) | 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| | | 物性 | 合格 不合格 | |
| ホルムアルデヒド | | 合格 (0色) 不合格 (0色) | | |
| 備考 | ・《CO61% 複合繊維(PE)39%》《天竺 : 14G-1PLY》 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | | |

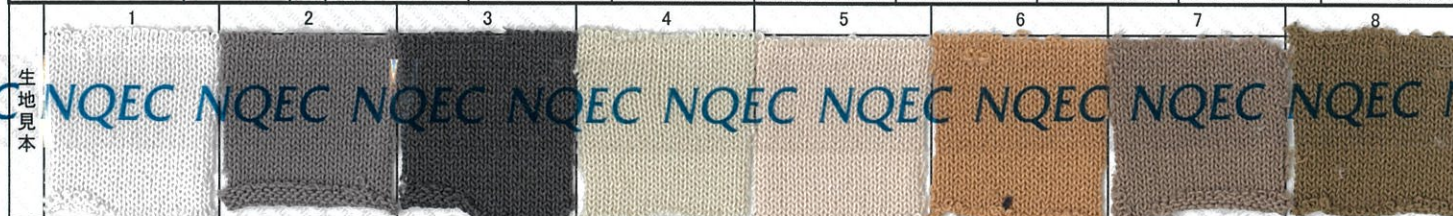

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----|
| 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター | 発行責任者 | 担当者 |
| 中部事業所 | 川原 | 鈴木 |
| 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 | | |
| TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124 | | |

| 試験項目 | 生地No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 試験方法 | | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 洗濯(級) | JIS L 0844 A-2号合成 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 液汚 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 B-1法 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 液汚 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | アルカリ | 変 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | 湿 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |


| | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 | |
| 納入先 | 会社名 | | | |
| | 地名・店名 MD | | | |
| | 分類コード | | | |
| | 商品コード | | | |
| 納入者 | 納入者コード | | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | | |
| | 担当者 | 南川 | | |
| 品名・品番 | 製品区分: | 配色区分: | | |
| | 品名 | HARRY STRETCH | | |
| | 品番 | 色数 8 | | |
| 判定 | 適用規格 | | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| | | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | | |
| 備考 | ・《CO61% 複合繊維(PE)39%》《天竺 : 14G-1PLY》 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | | |

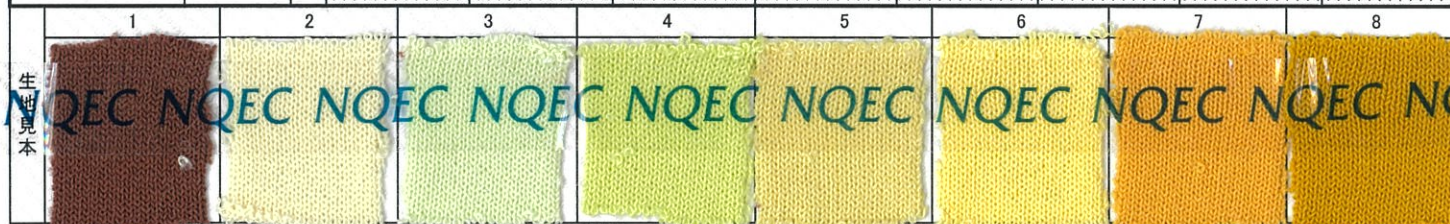

| | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 検査機関 | 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 | 発行責任者 | 担当者 |
| | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 | 川原 | 鈴木史 |
| | | TEL 0586-45-6477 | FAX 0586-45-9124 |

| 試験項目 | 生地No. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
|--------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | |
| 耐久(級) | JIS L 0842 | 4 | | 3-4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 3-4 | | 3-4 | | |
| 洗濯(級) | JIS L0844 | 変 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 | 変 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | アルカリ | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 湿 | 4 | | 4-5 | | 4 | | 3-4 | | 2-3 | | 2-3 | | 3 | | 4 | |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |

| | | | |
|-------|---|---------------------------------------|------------------|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 |
| 納入先 | 会社名 | | |
| | 地名・店名 MD | | |
| | 分類コード | | |
| | 商品コード | | |
| 納入者 | 納入者コード | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | |
| 品名・品番 | 担当者 | 南川 | |
| | 製品区分: | 配色区分: | |
| | 品名 | HARRY STRETCH | |
| | 品番 | 色数 8 | |
| 判定 | 適用規格 | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) |
| | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| 備考 | 《CO61% 複合繊維(PE)39%》 《天竺 : 14G-1PLY》 | | |
| | 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 | | |
| | 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | |

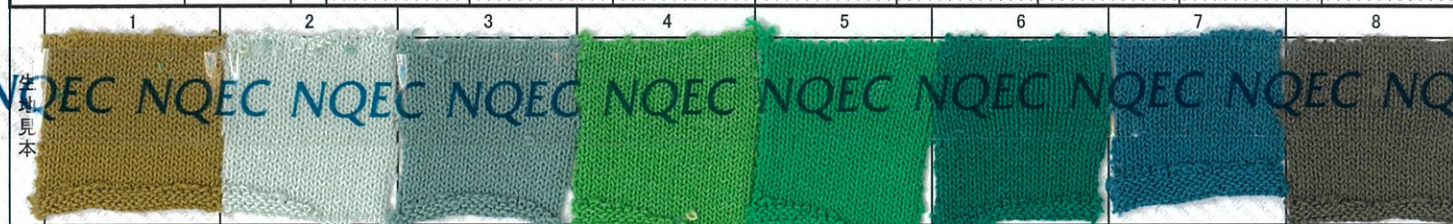

一般財団法人
ニッセンケン品質評価センター
中部事業所


検査機関

発行責任者 担当者
川原 鈴木史

愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

| 試験項目 | 生地No. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
|--------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 洗濯(級) | JIS L0844 | 変 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 | 変 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 汚 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 汗(級) | JIS L 0848 | 酸 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | アルカリ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | 乾 | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | | 4-5 | |
| | | 湿 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | |
| 色泣き | 大丸法 I法 | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | 汚 5 | | |

| | | | |
|-------|---|---------------------------------------|------------------|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 |
| 納入先 | 会社名 | | |
| | 地名・店名 MD | | |
| | 分類コード | | |
| | 商品コード | | |
| 納入者 | 納入者コード | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | |
| 品名・品番 | 製品区分: | 配色区分: | |
| | 品名 | HARRY STRETCH | |
| | 品番 | 色数 8 | |
| 判定 | 適用規格 | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) |
| | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| 備考 | 《CO61% 複合繊維(PE)39%》 《天竺 : 14G-1PLY》 | | |
| | 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 | | |
| | 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | |

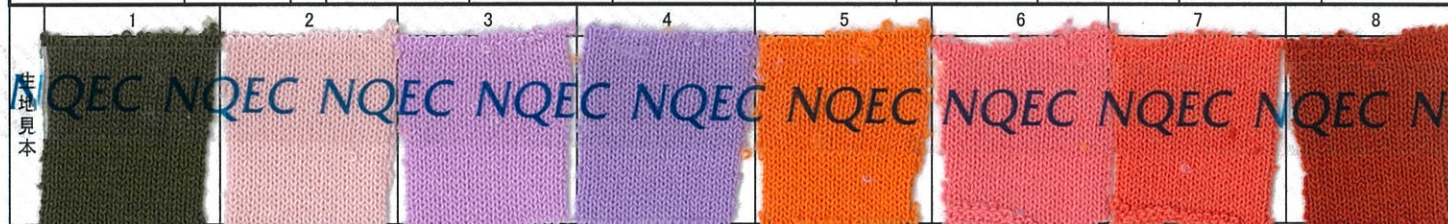

| | | | |
|------|--|-------|-----|
| 検査機関 | 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 | 発行責任者 | 担当者 |
| | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124 | 川原 | 鈴木史 |

| 試験項目 | 生地No. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------------------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| | 試験方法 | | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 9001(TOP) | 9002(TOP) |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 洗濯(級) | JIS L 0844 A-2号合成 | | 変 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| | 汚 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 液汚 | | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 B-1法 | | 変 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 汚 | | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 液汚 | | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 3-4 | 5 | 4-5 |
| 汗(級) | JIS L 0848 | | 変 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 酸 | | 汚 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| | アルカリ | | 変 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 汚 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | JIS L 0849 II形 | | 乾 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 湿 | | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2-3 | 4-5 | 4 |
| 色泣き | 大丸法 I法 | | 汚 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 受付 | 2020年8月17日 | 発行 | 2020年8月21日 | |
| 納入先 | 会社名 | | | |
| | 地名・店名 MD | | | |
| | 分類コード | | | |
| | 商品コード | | | |
| 納入者 | 納入者コード | | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | | |
| | 部課名 | 原系企画管理部 | | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544 | | |
| 品名・品番 | 担当者 | 南川 | | |
| | 製品区分: | 配色区分: | | |
| | 品名 HARRY STRETCH | 品番 色数 8 | | |
| 判定 | 適用規格 | | | |
| | 製品検査 (1点検査) | 合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む | | |
| | (ホルムアルデヒド) | 合格 不合格 | | |
| | 生地検査 | 染色堅牢度 | 合格 (0色) 不合格 (0色) | |
| | | 物性 | 合格 不合格 | |
| | ホルムアルデヒド | 合格 (0色) 不合格 (0色) | | |
| 備考 | ・《CO61% 複合繊維(PE)39%》《天竺 : 14G-1PLY》 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン) | | | |



| | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|-----|
| 検査機関 | 一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター | 発行責任者 | 担当者 |
| | 中部事業所 | 川原 | 鈴木史 |
| | 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 | | |
| TEL 0586-45-6477 | | FAX 0586-45-9124 | |